

春日井市立中学校標準服（ブレザー）製造申請（10月認定分）

No.	申請日	申請者	申請アイテム	販売開始時期	申請区分	品質審査
1	令和4年9月6日	有限会社エモト	スカート	令和5年1月～	新規	合格
2	令和4年9月29日	株式会社和光	II型ブレザー (W30/P70) II型ブレザー (W30/P70) ※サイズアップ仕様	令和4年12月1日～	新規	合格
3	令和4年7月25日	松永株式会社	夏II型スラックス	令和4年11月1日～	新規	合格
4	令和4年8月4日	昭和被服総業株式会社	I型スラックス、II型スラックス	令和4年12月26日～	新規	合格



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 9 月 6 日

申請内容 新規 ☒ 変更 ☐

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	有限会社 イト		
	住所	名古屋市中区下町1丁目16番地		
	TEL	0586-23-2350	FAX	0586-23-1475
	代表者名	伊藤 敬一	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

・Ⅰ型ブレザー ・Ⅱ型ブレザー ・Ⅰ型スラックス ・Ⅱ型スラックス ・スカート ・夏Ⅰ型スラックス ・夏Ⅱ型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
	6A5406	三井物産スタイル(株)	W ²⁰ P ⁷⁰
生地名(例:ストレッチサージ)			
トックリタッチタータン			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☒ 無 ☐	具体的内容
---	-------

④商品ブランド名

日本語表記	イトウ	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	ITO	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株) イトウ
-------	---------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 4 年 / 月 日 ~
------	----------------

⑦添付書類

・表地色の判定結果を証する書類
・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地地の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C 0.51, D 0.93	経 -1.5%, 緯 -0.5%	45,000 回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラペル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(〜3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	○
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	○
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	○
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	○

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

2022年 7月 8日

三甲テキスタイル株式会社

試験成績表

品番：6A5486 #001

約定NO：S18DE2323/801

項目	試験内容		試験結果	
混率	JIS	L 1030-2	W30P70	
洗濯寸法変化率 (20回洗濯)	JIS	L 0217 105法 吊り干し	経	-1.5 %
			緯	-0.5 %
プレス寸法変化率	JIS	L 1096 H-2法	経	-1.0 %
			緯	0 %
ピリング	JIS	L 1076 A法	10時間	4-5 級
			20時間	4 級
			30時間	4 級
スナッグ	JIS	L 1058 D-1法 ダメージ棒法	1時間	4.5 級
			2時間	4.5 級
			3時間	4.0 級
耐摩耗 (マーチンデール)	JIS	L 1096 E法	45000以上	

測色 (△E)	C光源	△E	0.51
(△L値 -0.41 a値 -0.31 △d値 -0.04)			
測色 (△E)	D光源	△E	0.53
(△L値 -0.41 a値 -0.34 △d値 -0.03)			



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 9 月 29 日

申請内容 新規 ☒ 変更 ☐

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	株式会社 和光		
	住所	愛知県大府市月見町1-230		
	TEL	0562-48-0333	FAX	0562-48-5366
	代表者名	本村 正嗣	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ・II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
—	NKK30V	日本毛織(株)	W30 / P70
生地名(例:ストレッチサージ)			
スーパーストレッチサージ			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☒ 無 ☐ 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	ニック	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	N/KKE	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	株式会社イトウ
-------	---------

⑥販売開始時期

開始時期 令和 4 年 12 月 / 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地地の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C0.71、D0.67	経-1.1%、縮-0.1%	60.000回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(〜3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

春日井市教育委員会 学校教育課 御中


提出サンプル 実寸データ

採寸日	令和4年9月28日
-----	-----------

採寸アイテム	Ⅱ型ブレザー
--------	--------

実寸サイズ	サイズ	胸周り	肩幅	着丈	袖丈
	160A	94cm	42cm	61cm	56.5cm

担当者	所属	氏名	
	営業部		

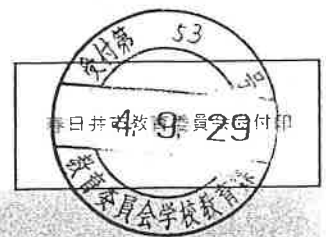

春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 9 月 29 日

申請内容 新規 ☒ 変更 ☐

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	株式会社 和光		
	住所	愛知県大府市月見町1-230		
	TEL	0562-48-0333	FAX	0562-48-5366
	代表者名	木村 正嗣	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

・I型ブレザー ○II型ブレザー ・I型スラックス ・II型スラックス ・スカート ・夏I型スラックス ・夏II型スラックス ・夏スカート

(サイズアップ仕様)

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
—	NKK30V	日本毛織(株)	W30/P70
生地名(例:ストレッチサージ)			
スーパーストレッチサージ			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☒ 無 ☐ 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	ニッケ	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	NIKKE	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	株式会社 イトウ
-------	----------

⑥販売開始時期

開始時期 令和 4 年 12 月 / 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウオッシュャブル	耐久性
検査結果記載	C 0.71, D 0.67	縮 -1.1%, 縮 -0.1%	60,000 回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	○
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電系等でストライプに見えるものも不可)	○
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格	○
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	○
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格	○
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	○
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	○
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	○
釦	指定釦のみ使用可	○
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	○
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	○
前合わせ	左右変更できるもののみ可	○
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	○
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	○

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格	
	※サイズアップはウエスト部のみ可(〜3cmまで)、アジャスター不可	
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内	
	II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カン不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

春日井市教育委員会 学校教育課 御中、

提出サンプル 実寸データ

採寸日	令和4年9月28日
-----	-----------

採寸アイテム	Ⅱ型ブレザー (サイズ"アッポ"仕様)
--------	---------------------

実寸サイズ	サイズ	胸周り	肩幅	着丈	袖丈
	160A	94cm	42cm	61.5cm	57.5cm

担当者	所属	氏名	
	営業部		

品質規格試験表

納入先
 依頼先 開発課
 受付 2022/8/20
 報告 2022/8/30

依頼No. 4626

日本毛織株式会社
 印南工場 生産部 試験室

試験項目		製伝	品名				試験方法
		マーク					
		NKK30V					
		絨号					
		色番	NKV				
		反番					
		品名	ストレッチサージ (織物)				
混用率	W	26.8%					JIS L1030
	P	73.2%					
プレス寸法変化 (H-2法)	直後 経	-1.2%					JIS L1096. 8. 39. 1 (H-2法)
	直後 緯	-0.1%					
	24h後 経	-1.3%					
	24h後 緯	-0.3%					
洗濯寸法変化 (C3G)	20回経	-1.1%					JIS L1930 (C3G)
	20回緯	-0.1%					
	20回外観	5 級					
ヒールンク (A法、セッ)	10h	5 級					JIS L1076. 8. 1. 1 (A法)
	20h	4-5 級					
	30h	4-5 級					
耐摩耗 (マーチンデール)		60,000 回以上					JIS L 1096 E法
測色	Δ E	0.71					光源C 光源D65
	Δ E	0.67					



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 7 月 25 日

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請内容 新規 ☒ 変更 ☐

申請者	企業名	松永株式会社		
	住所	愛知県一宮市城崎通6丁目17番地		
	TEL	0586-71-8214	FAX	0586-24-2957
	代表者名	松永秀文	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(○付)

・Ⅰ型ブレザー ・Ⅱ型ブレザー ・Ⅰ型スラックス ・Ⅱ型スラックス ・スカート ・夏Ⅰ型スラックス ・夏Ⅱ型スラックス ・夏スカート

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
1966-51	KSGS 001	ナカヒロ	W30% P70%
生地名(例:ストレッチサージ)			
増築リネ			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有 ☒ 無 ☐ 具体的内容

④商品ブランド名

日本語表記	マウングランド	※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記	SWING LINE	

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株)清水屋、昌栄堂、すすき衣料
-------	------------------

⑥販売開始時期

開始時期 令和 4 年 11 月 1 日 ~

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	相変生地	相変生地	相変生地
合否	(合格)・不合格	(合格)・不合格	(合格)・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラペル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(～3cmまで)、アジャスター不可	○
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	○

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	裄の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

春日井市中学校標準服 提出サンプル採寸データ

1976..1

I 型 ブレザー

	(基準) 170A	(提出) 170A
サイズ	基準寸法 (cm)	サンプル寸法 (cm)
バスト	108	107
着丈	72	72
肩幅	46	46.5
袖丈	61	61

1976..2

II 型 ブレザー

	(基準) ¹⁶⁰ 170A	(提出) ¹⁶⁰ 170A
サイズ	基準寸法 (cm)	サンプル寸法 (cm)
バスト	96	95
着丈	62	62
肩幅	41	41.5
袖丈	57	57

1966-31

I 型 夏スラックス

	(基準) w76	(提出) w76
サイズ	基準寸法 (cm)	サンプル寸法 (cm)
ワタリ幅	34	33
裾幅	23	22

1966-51


II 型 夏スラックス

	(基準) w64	(提出) w64
サイズ	基準寸法 (cm)	サンプル寸法 (cm)
ワタリ幅	31	31.5
裾幅	19	20

2022/8/31

松永株式会社



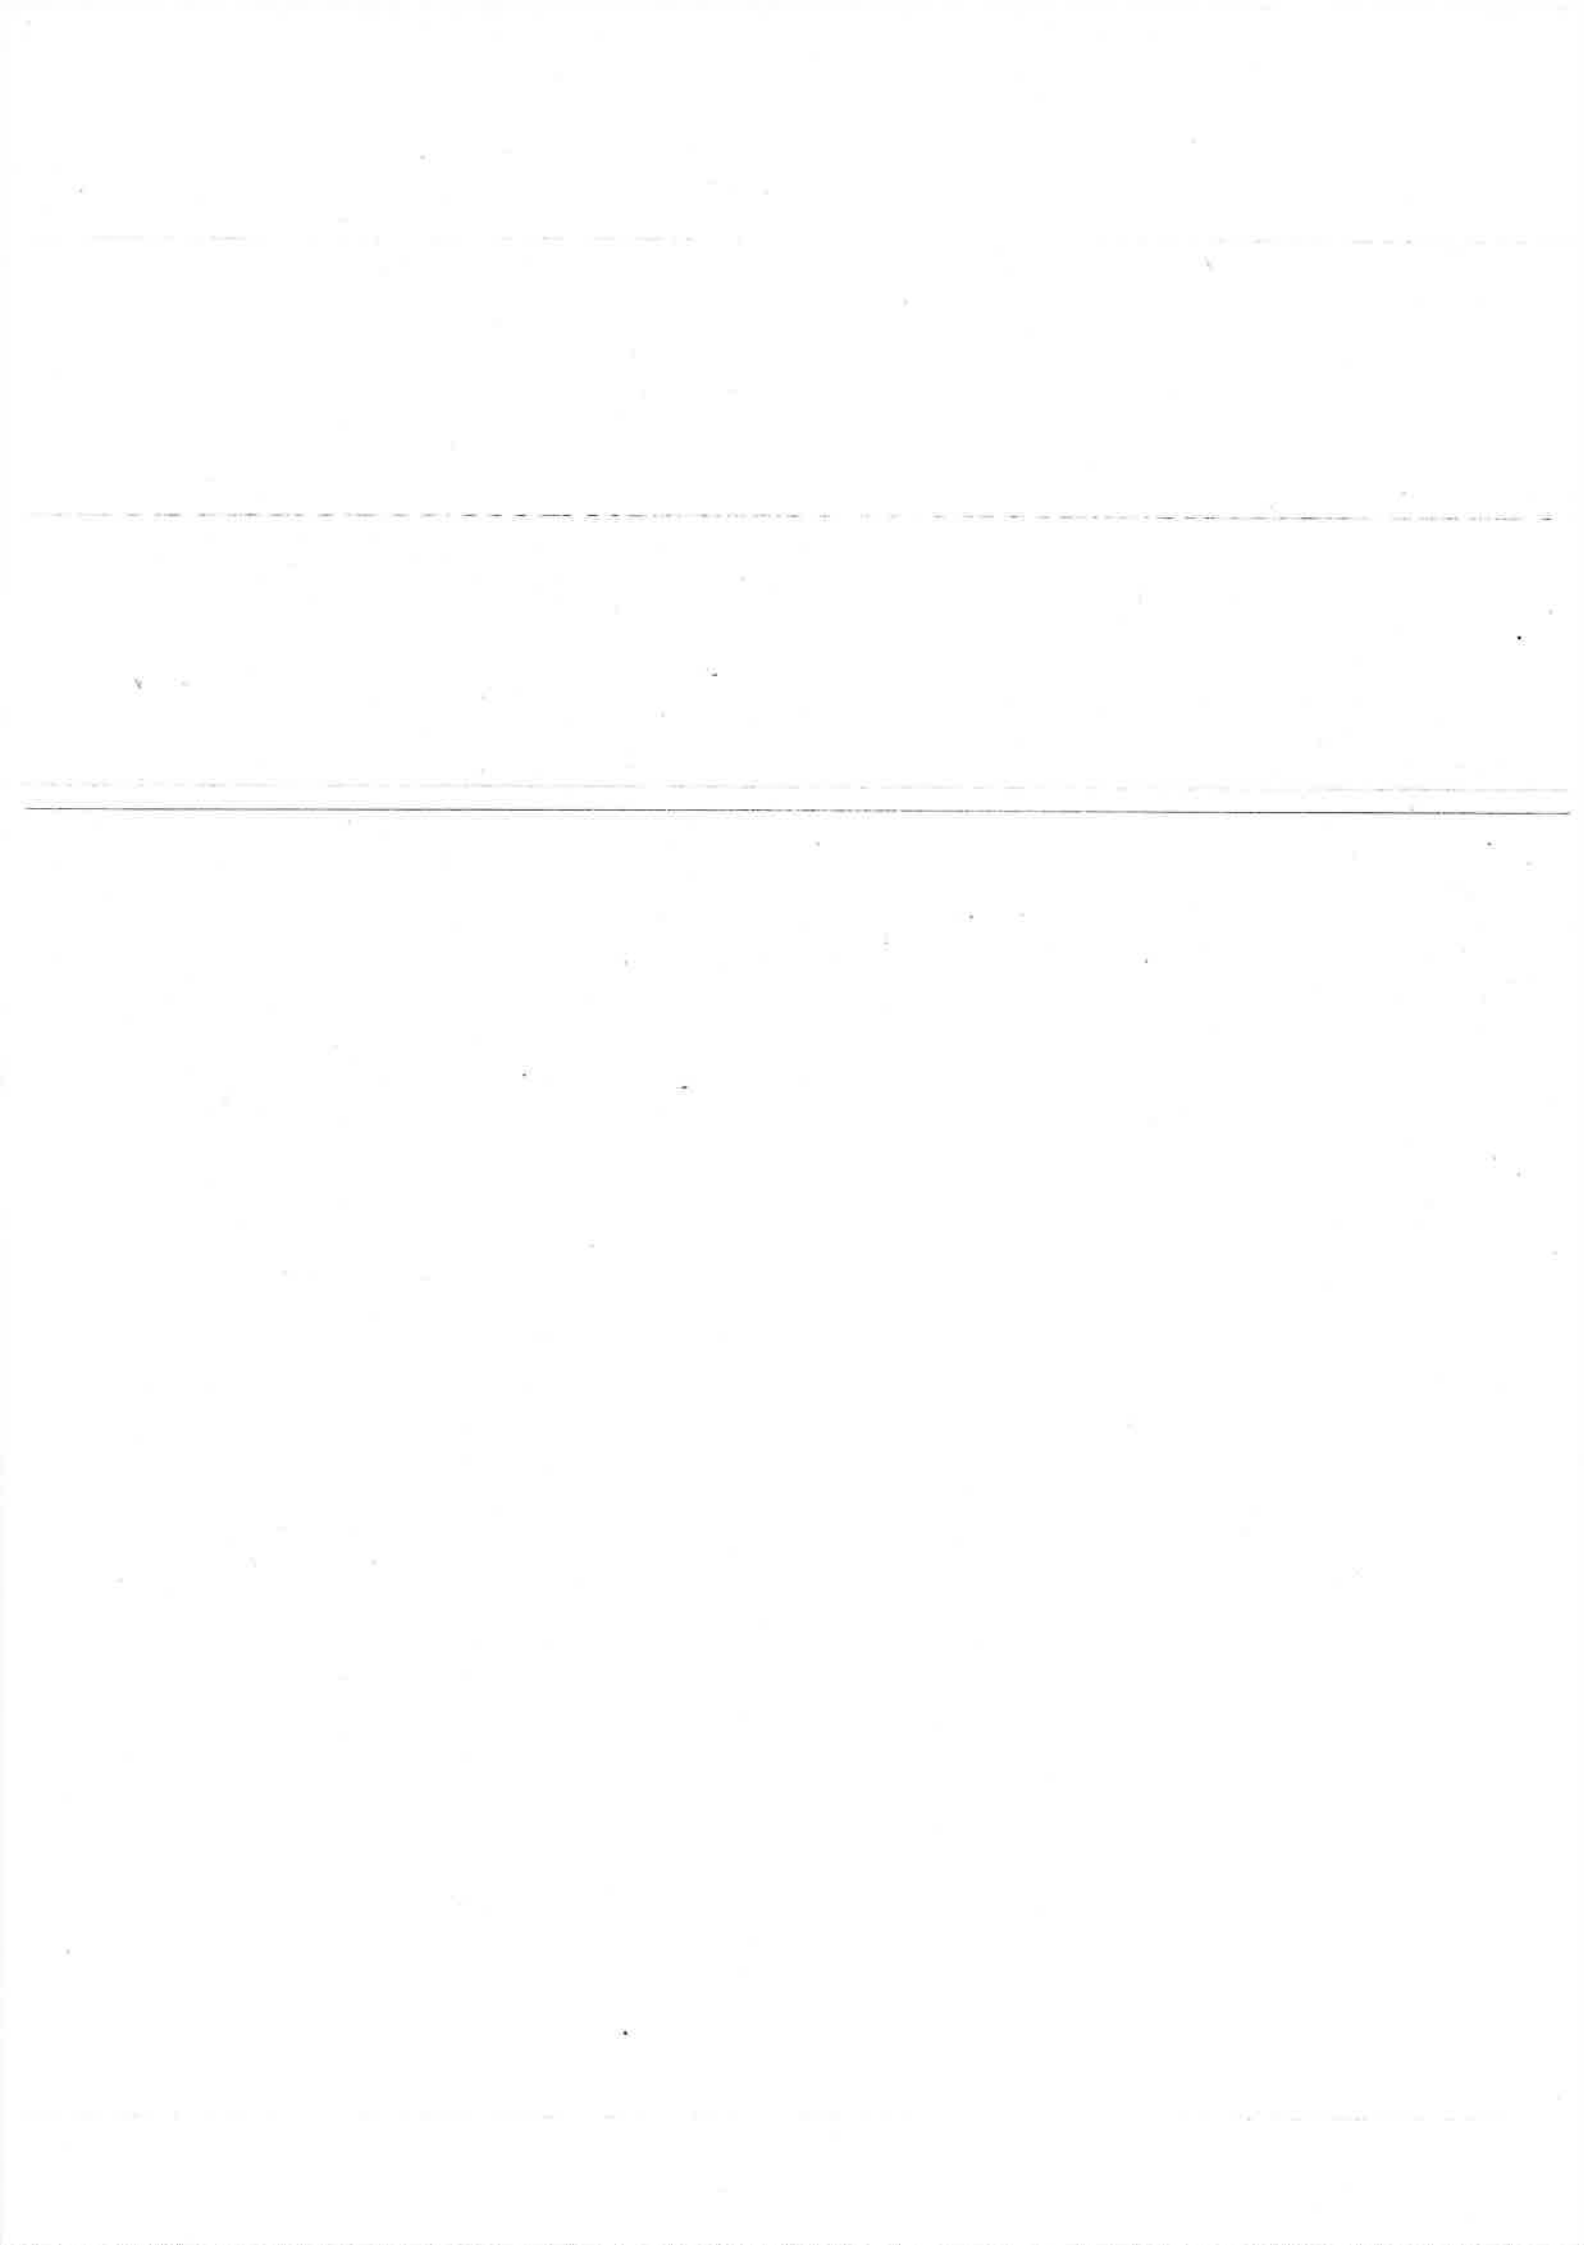



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 8 月 4 日

申請内容	新規	☒
	変更	☐

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	昭和被服総業株式会社		
	住所	岡山県岡山市東区西大寺中3丁目16-38		
	TEL	086-942-2111	FAX 086-943-1514	
	代表者名	大森 賢	担当者名	
	Email			

①申請アイテム(〇付)

☐ I型ブレザー	☐ II型ブレザー	☒ I型スラックス	☐ II型スラックス	☐ スカート	☐ 夏I型スラックス	☐ 夏II型スラックス	☐ 夏スカート
---------------------------------	----------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KI-3	6A5486	名曜 牧村	W30 / P70
生地名(例 ストレッチージ)			
春日井 プラック ナチュラル			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

☐ 有	☒ 無	具体的内容
----------------------------	---------------------------------------	-------

④商品ブランド名

日本語表記		※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記		

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株) 清水屋
-------	---------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 4 年 12 月 26 日 ~
------	--------------------

⑦添付書類

☐ 表地色の判定結果を証する書類
☐ 規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
☐ 生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地地の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当

①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュブル	耐久性
検査結果記載	C 0.51, D 0.53	経 -1.5%, 縮 -0.5%	45000
合否	(合格)・不合格	(合格)・不合格	(合格)・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源) ※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I 型のウタリ幅(W76cmサイズ) 34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のウタリ幅(W64cmサイズ) 31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ) 23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ) 19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(〜3cmまで)、アジャスター不可	○
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I 型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	○

■ 冬夏スカート

	基準サイズ: ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源) ※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること



春日井市立中学校標準服製造申請書

申請日 令和 4 年 8 月 4 日

申請内容	新規	✓
	変更	

※申請は1アイテムにつき、1申請が必要

※素材が変わる場合は、その都度申請が必要

申請者	企業名	日昭繊維産業株式会社		
	住所	岡山県岡山市東区西大寺中3丁目16-38		
	TEL	086-942-2111	FAX	086-943-1514
	代表者名	大森 寛	担当者名	[Redacted]
	Email	[Redacted]		

①申請アイテム(〇付)

・I型ブレザー	・II型ブレザー	・I型スラックス	○II型スラックス	・スカート	・夏I型スラックス	・夏II型スラックス	・夏スカート
---------	----------	----------	-----------	-------	-----------	------------	--------

②商品品番、生地品番、混紡率

商品品番	素材品番	生地仕入先(メーカー)	混紡率
KI-4	6A5486	名古屋 牧村	W30/P70
生地名(例 ストレッチサージ)			
春日井フラッグ・ファクトリー			

③形状に関する特許、実用新案、意匠登録の有無

・有	○無	具体的な内容
----	----	--------

④商品ブランド名

日本語表記		※ブランド所有者が異なる場合は所有者記載
英字表記		

⑤販売予定先(すべて記載)

販売予定先	(株)清水屋
-------	--------

⑥販売開始時期

開始時期	令和 4 年 12 月 26 日 ~
------	--------------------

⑦添付書類

- ・表地色の判定結果を証する書類
- ・規定・品質認定基準に基づく採寸データ(実寸)
- ・生地メーカー発行の物性試験書

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地の物性証明は生地メーカーの社検でも可

春日井市中学校制服商品審査書

※仕様書に記載されたアイテム別指定サイズの商品と、仕様に適合していることを証する各書類を添付して提出すること。

※採寸データはメーカー採寸でも可(責任者の所属・氏名明記の上、押印又は署名入りのもの)

※表地色の判定結果及び生地物の物性証明は生地メーカーの社検でも可。

担当



①機能評価

生地による試験	色差	ウォッシュャブル	耐久性
検査結果記載	△0.51、▽0.53	経-1.5%、縮-0.5%	45,000回
合否	合格・不合格	合格・不合格	合格・不合格

■ I 型ブレザー、II 型ブレザー

	基準サイズ: I 型は170A、II 型は160A	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)	
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電系等でストライプに見えるものも不可)	
サイズ	バスト:170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格 着丈:170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 肩幅:170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 袖丈:170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格 ※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由	
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)	
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可	
釦	指定釦のみ使用可	
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)	
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可	
前合わせ	左右変更できるもののみ可	
ステッチ	衿・ラベル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm	
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)	

■ I 型、II 型冬夏スラックス

	基準サイズ: I 型はウエスト76cm、II 型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	○
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格	○
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可	○
サイズ	I 型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 I 型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 II 型の裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格 ※サイズアップはウエスト部のみ可(〜3cmまで)、アジャスター不可	○
腰形状	腰切替有のみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)	○
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可	○
ベルト通し	I 型のベルト通し:7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内 II 型のベルト通し:6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内	○
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	○
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可	○

■ 冬夏スカート

	基準サイズ:ウエスト63cm	合否
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色	
柄合わせ	襷の中心部分と裾柄は指定有り、指定柄があっているもののみ合格	
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可	
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可	
スカート吊紐	黒かグレーのみ可	
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可	
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由	

1ヶ所でも不合格があった場合は、再度修正した上で再申請すること

規定・品質認定基準に基づく採寸データ

春日井市教育委員会 学校教育課
春日井市中学校制服担当者 御中

住所： 岡山市東区西大寺中3-16-38

発信者： 昭和被服総業(株)

担当： 

TEL： 086-942-2111

FAX： 086-943-1514

I型ブレザー 170A (弊社品番 KI-1、KII-1)

		基準値		弊社実測値		
バスト		108		108		
着丈		72		72		
肩幅		46		46		
袖丈		61		61		

II型ブレザー 160A (弊社品番 KI-1、KII-1)

		基準値		弊社実測値		
バスト		96		95		
着丈		62		62		
肩幅		41		41		
袖丈		57		57		


I型スラックス W76 (弊社品番 KI-3)

		基準値		弊社実測値		
ワタリ幅		34		34		
裾巾		23		23.5		

II型スラックス W64 (弊社品番 KI-4)

		基準値		弊社実測値		
ワタリ幅		31		31		
裾巾		19		20		

所属 本社工場テグン室氏名 

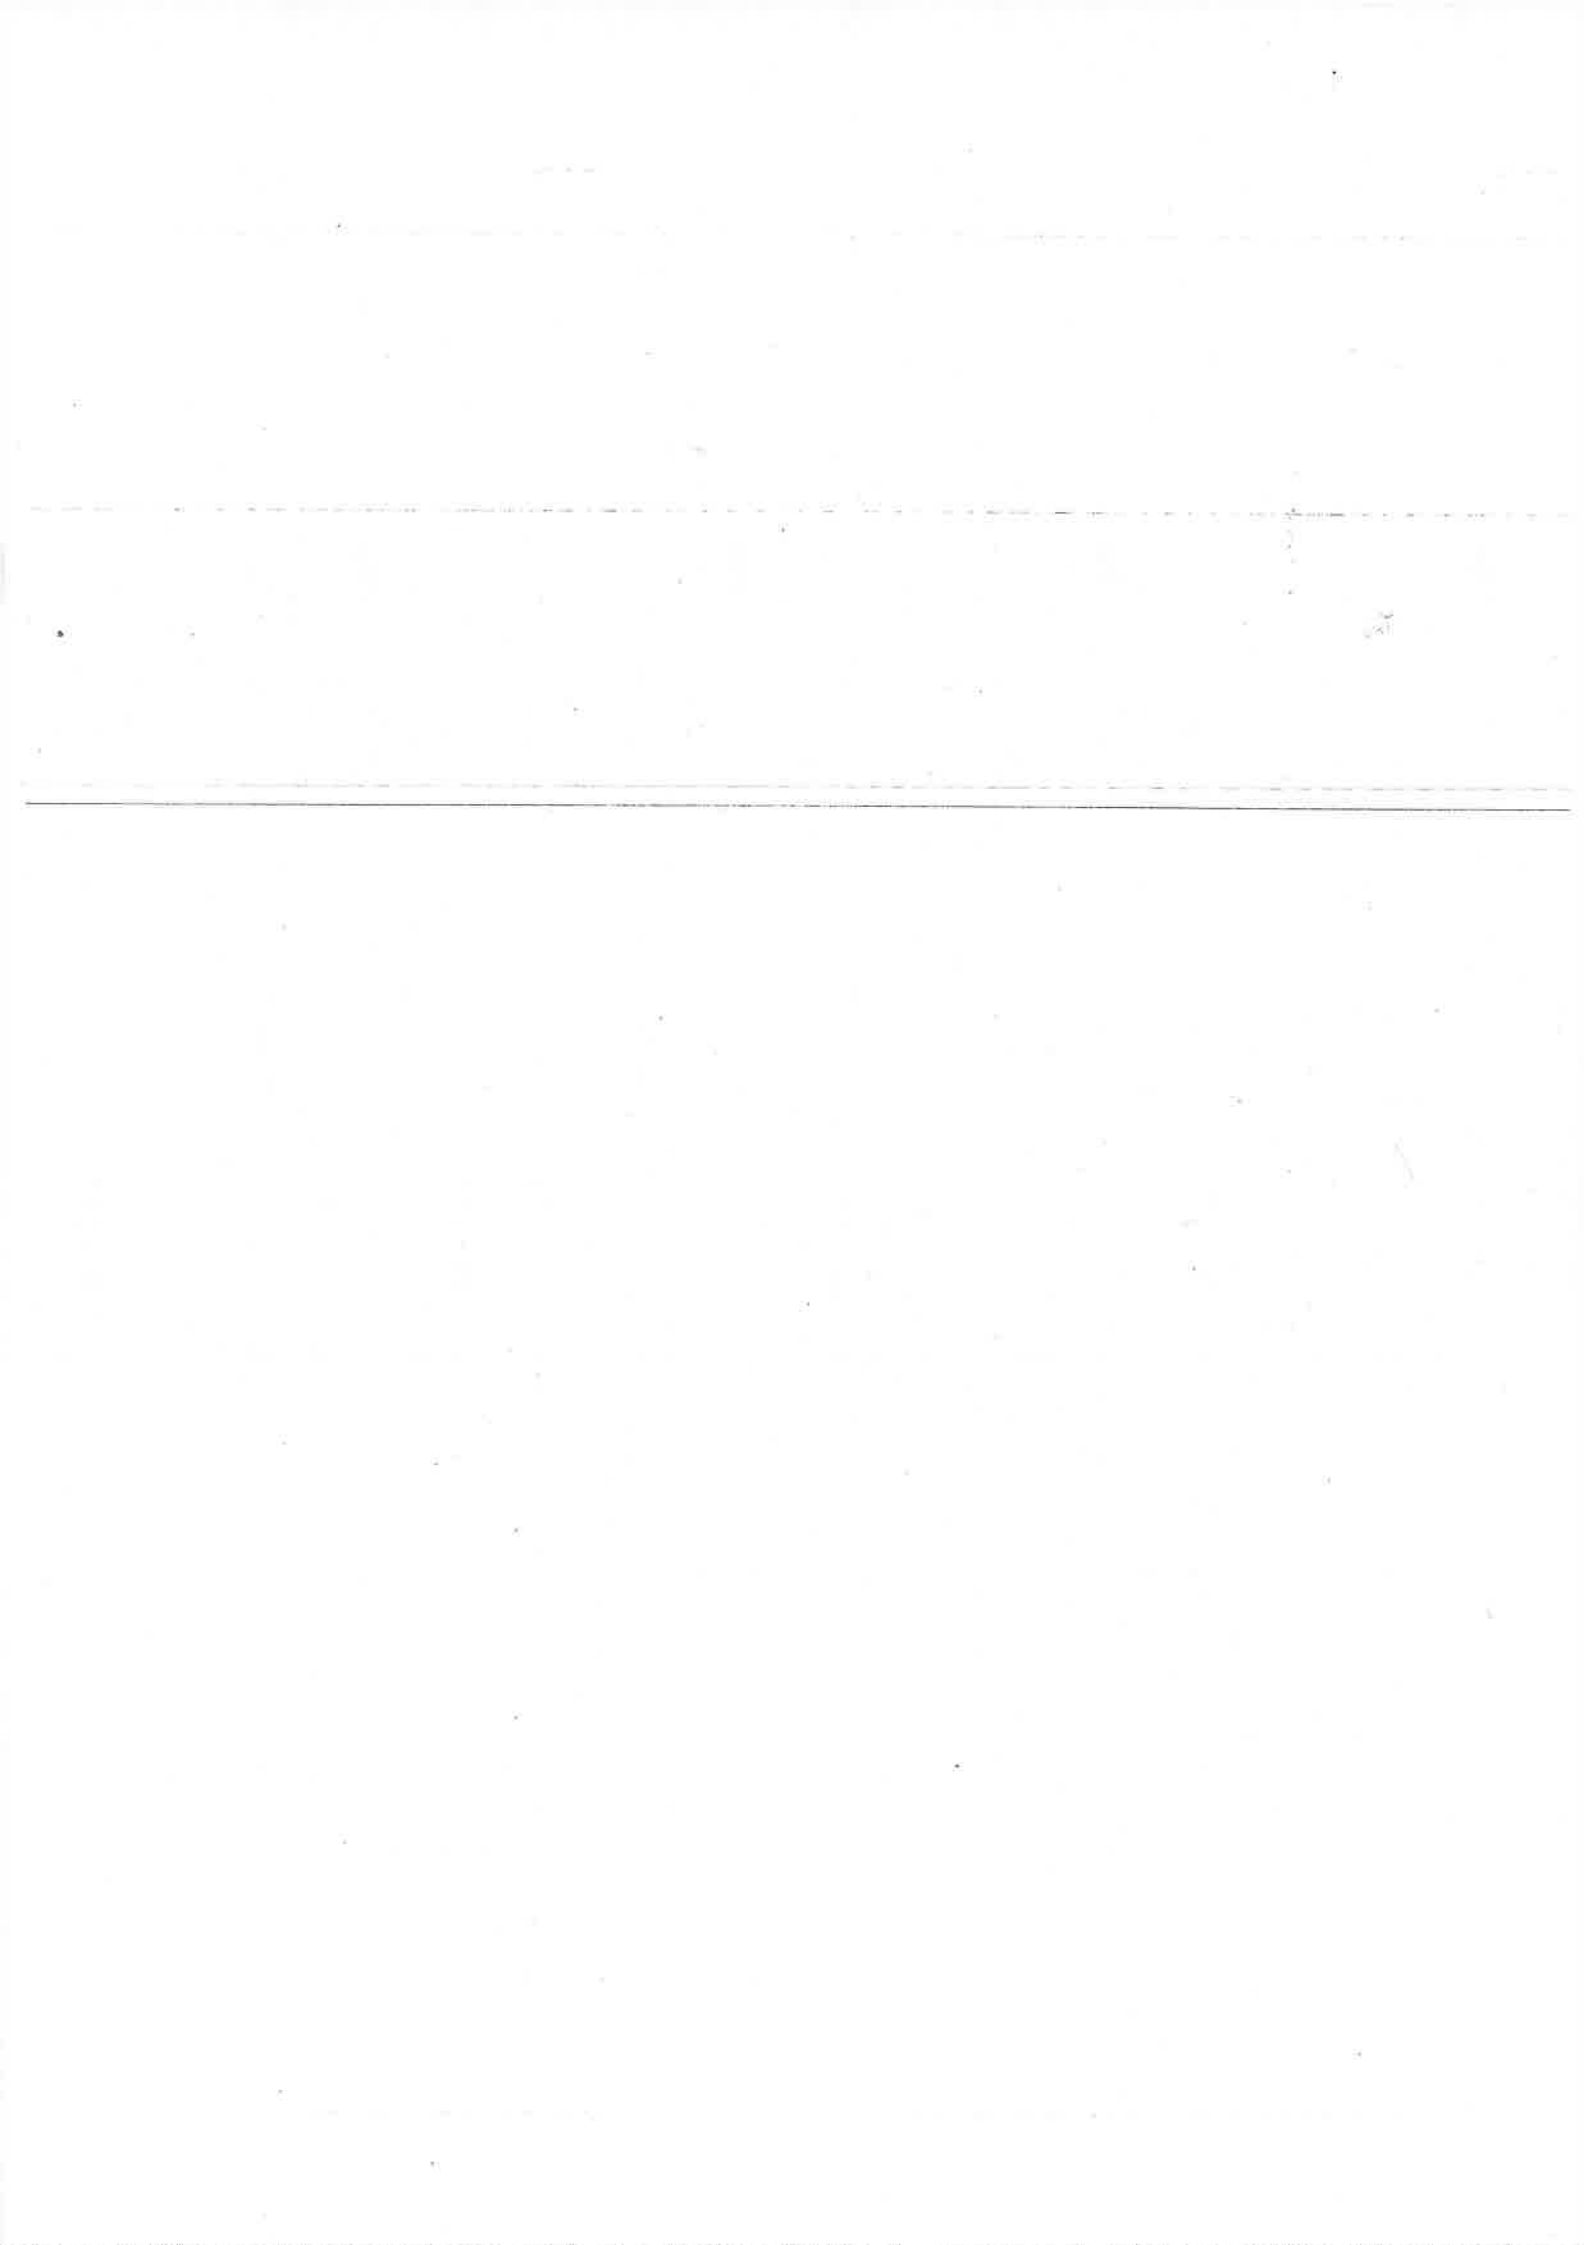

2022年 7月 8日

三甲テキスタイル株式会社

試験成績表

品番：6A5486 #001

約定NO：S18DE2323/801

項目	試験内容	試験結果
混率	JIS L 1030-2	W30P70
洗濯寸法変化率 (20回洗濯)	JIS L 0217 105法 吊り干し	経 -1.5 %
		緯 -0.5 %
プレス寸法変化率	JIS L 1096 H-2法	経 -1.0 %
		緯 0 %
ピリング	JIS L 1076 A法	10時間 4-5 級
		20時間 4 級
		30時間 4 級
スナッグ	JIS L 1058 D-1法 ダメージ棒法	1時間 4.5 級
		2時間 4.5 級
		3時間 4.0 級
耐摩耗 (マーチンデール)	JIS L 1096 E法	45000以上

測色 (ΔE)	C光源	ΔE	0.51
(ΔL値 -0.41 a値 -0.31 Δd値 -0.04)			
測色 (ΔE)	D光源	ΔE	0.53
(ΔL値 -0.41 a値 -0.34 Δd値 -0.03)			